


サンファイン™AQの加湿量

1. 測定方法

23℃、50%RHの雰囲気、水深15mmの水槽に、サンファイン™AQの板（95mmw×60mmh×2mmt）を4枚垂直に立て、出口での風速が0.56m/sの風を当てて、一定時間経過後の水の減量を測定しました。（下図参照）

サンファイン™AQの板が無い状態での測定値を差し引き、水の減量を表面積で除した値を「加湿量」としました。

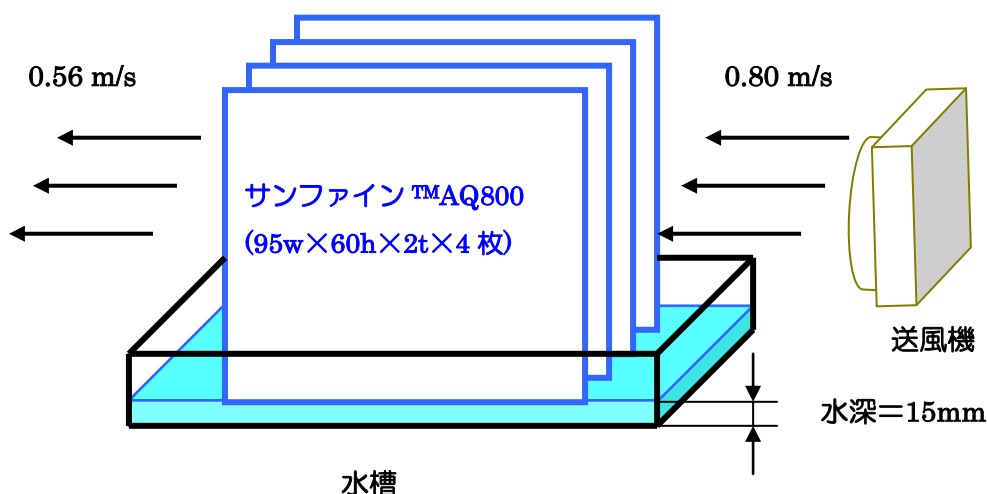

2. 測定結果

加湿量；660 g/m²・hr

- * これらの数値は、定められた試験方法に基づいて得られた代表値であり、保証値あるいは製品スペックではありません。個々の用途に最適なグレードを選ぶ目安としてご参照下さい。なお、これらの数値は物性改良のため変更することがあります。
- * これらの商品に関するお問い合わせは下記 URL「お問い合わせ」よりお願いいたします。

旭化成株式会社

ポリエチレン事業部
サンファイン営業部

TEL 03-6699-3261 FAX. 03-6699-3447

URL <http://www.ak-sunfine.com/>

E-mail sunfine@om.asahi-kasei.co.jp